

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СвязьБурСтрой»

производство полиэтиленовых труб

420075, Россия,
Республика Татарстан
г. Казань, ул. Тополевая, 53

тел/факс: (843) 239-99-36
sbs.polimer@mail.ru
ИНН 1660113588 КПП 166001001



АН01

Паспорт качества № 16/03-2019

труб из полиэтилена для газопроводов

Партия №	16	Дата выпуска	10.03.2019 г.
Количество	800 м бухты по 100 м	Тип сырья	ПЭ100
Труба ПЭ	100	ГАЗ	SDR 11 63x5,8 ГОСТ Р 50838-2009

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ Р	Результаты испытаний
1	Внешний вид	Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускается незначительные продольные полосы и волнистость	Соответствует
	Цвет трубы	Желтый или оранжевый или черный с желтыми или оранжевыми продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех, равномерно распределенные по окружности трубы	Черный с желтыми продольными маркировочными полосами в количестве четырех, равномерно распределенные по окружности трубы
2	Размер труб, мм		
	Средний наружный диаметр	63 ^{+0,4}	63,0
	Толщина стенки	5,8 ^{+0,7}	5,8
	Овальность после экструзии, не более	1,5	0,8
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	350	Более 350
4	Изменение длины трубы после прогрева, %, не более	Отсутствие изменений внешнего вида	соответствует протокол №14-18
		3	
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении, час, не менее		
	Начальное напряжение 12,4 МПа и температура 20 °С	100	соответствует протокол №12-18
	Начальное напряжение 5,4 МПа и температура 80 °С при хрупком разрушении	165	соответствует протокол №12-18
	Начальное напряжение 5,0 МПа и температура 80 °С	1000	соответствует протокол №12-18
6	Стойкость к быстрому распространению трещин (БРТ) при 0 °С	МОР/2,4 – 0,072	соответствует протокол №12-18
7	Стойкость к медленному распространению трещин (МРТ) при 80 °С, ч, не менее	500	соответствует протокол №12-18
8	Термостабильность труб при 200 °С, мин, не менее	20	соответствует протокол №12-18
9	Стойкость к газовым составляющим при 80 °С, ч, не менее	20	соответствует протокол №12-18


Сертификат соответствия № РОСС RU. АН01.В00076

Трубы хранятся по ГОСТ 15150 раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 6 мес.

Гарантийный срок - 2 года со дня изготовления.

Данная партия труб соответствует ГОСТ Р 50838-2009

Начальник производства _____

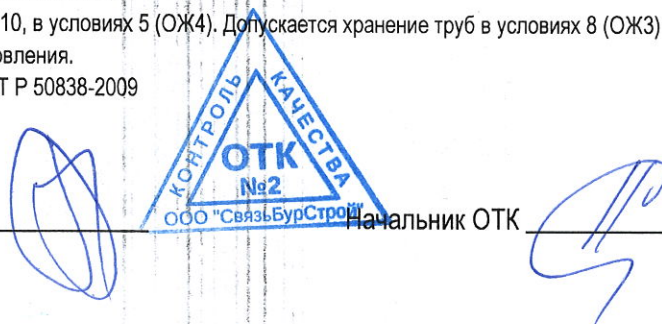

Начальник ОТК _____